


SLÉVÁRENSKÝ PÍSEK - ST 55

Navážka směsi	g	100
Ostřivo po výplavu	g	100
Vyplavitelné látky	%	0

Síta	zbytek		součet
mm	g	%	%
1,000	0,00	0,00	0,00
0,800	0,00	0,00	0,00
0,630	0,00	0,00	0,00
0,500	0,13	0,13	0,13
0,400	1,16	1,16	1,29
0,315	4,64	4,64	5,93
0,200	24,32	24,32	30,25
0,100	55,02	55,02	85,27
0,063	12,25	12,25	97,52
propad	2,48	2,48	100,0
celkem	100	100	

S_{th} Teoretický povrch cm^2/g :	155,28
MK_{calc} Střední velikost zrn mm	0,172
AFS	89,15
d_{50} mm:	0,164
d_{75} mm:	0,119
d_{25} mm:	0,000
log w	53,17
log w %	47,73
Podíly ostřiva pod 0,1 mm %	14,73
n_{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	728304,6

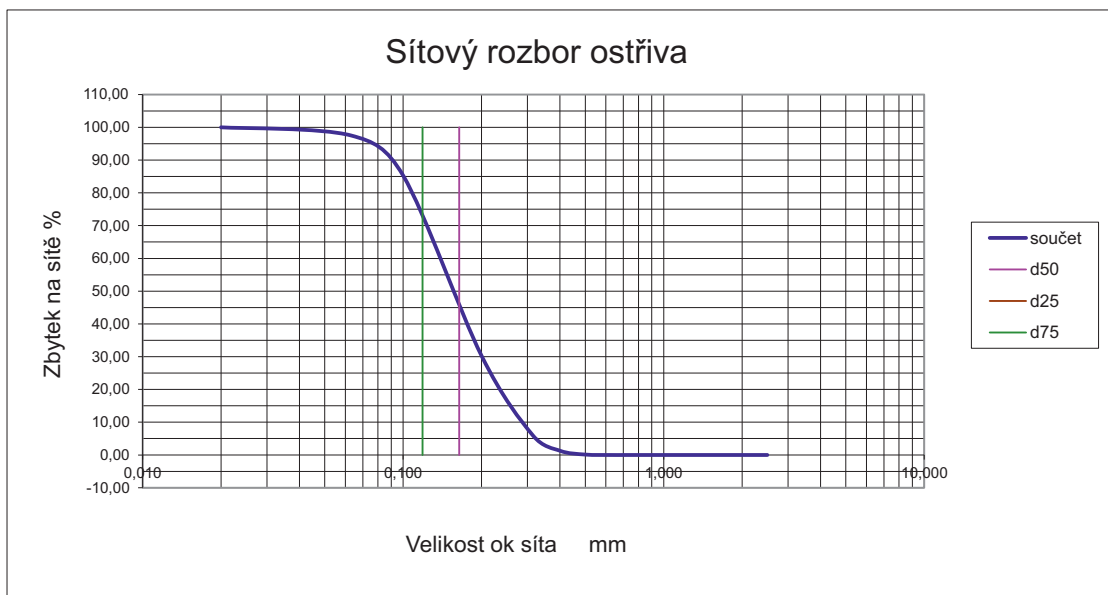

7/2020

Křemenný písek ze Střelče je upravená přírodní surovina. Výše uvedené informace jsou založeny na středních hodnotách. Data by měla být považována pouze za indikativní. Hrubší a jemnější podíly jsou ve stopových množstvích možné. Uživatelé přísluší, aby nejprve otestovali a posoudili vhodnost použití pro svůj účel. O případných tolerancích výše uvedených hodnot výrobku je možné jednat. Prodej a dodávání je vždy na základě sjednaných obchodních podmínek a podle příslušné podnikové normy nebo kvalitativní dohody.